

بررسی ویژگی‌های چوب سیمان تهیه شده از پسماندهای کشاورزی

فرداد گلبابائی^{۱*}، حسین حسینخانی^۲، رضا حاجی حسنی^۳ و آرش رشنو^۴

۱- نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی، کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردهای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، پست الکترونیک: golbabaei@rifr.ir

۲- عضو هیئت علمی، کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردهای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

۳- دانشجوی دکترا، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردهای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

۴- کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۱ تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۲

چکیده

هدف اصلی از تولید پانل‌های چوب سیمان یا فرآوردهای کامپوزیت با اتصال معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ وغیره است. فرآوردهای چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشورهای جهان تولید می‌گردد دارای خواص کاربردی مطلوبی مانند مقاومت به عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیک و سبکی وزن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی بوده و از پایداری ابعاد بالایی برخوردار است. علاوه بر تولید پانل‌های مسطح در پرسهای معمولی، با استفاده از قالب‌های مناسب می‌توان محصولات دیگری از قبیل بلوک‌های سیمانی، آجر و قطعات فرم‌دار را نیز تولید نمود. امروزه پانل‌های چوب سیمان که به صورت صفحات بزرگی تولید می‌شوند، در حد وسیعی در احداث واحدهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. توسعه فناوری پانل‌های چوب سیمان در هر منطقه، به مواد اولیه مورد نیاز آن یعنی چوب یا مواد لیگنوسلولزی و سیمان مربوط می‌شود. در این تحقیق با توجه به مواد موجود هر منطقه به عنوان فاکتور متغیر (نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی (ضایعات کشاورزی همانند کلش برنج، کاه‌گندم، ساقه چوبی پنبه از استان‌های گیلان، مازندران و گلستان)) و مقدار ماده افزودنی (همانند کلرید کلسیم (CaCl_2) تخته‌هایی با شرایط ساخت یکسان (ضخامت تخته، فشار پرس) تولید شده و ویژگی مقاومت به خمث استیک، مدول الاستیستیک و مقاومت به خمش در حد الاستیک اندازه‌گیری و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار MSTATAC و طرح آماری فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. در نتیجه پانل‌های ساخته شده از نظر مقاومت مکانیکی در حد اکثر بار، تخته سیمان تهیه شده از صنوبر به عنوان شاهد (۴/۴ مگاپاسکال) بیشترین مقدار و ساقه‌پنبه (۲/۴۶۳ مگاپاسکال)، کاه‌گندم (۱/۶۷۷۶ مگاپاسکال) و کلش برنج (۰/۸۶۲۲ مگاپاسکال) به ترتیب در مرتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. البته نتایج کامل این تحقیق نشان‌دهنده این است که می‌توان از ضایعات کشاورزی در زمین‌های کشاورزی با رعایت نسبت‌های مناسب، به عنوان ماده اولیه برای ساخت دیوار و انباری استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: چوب سیمان، مواد لیگنوسلولزی، اتصال معدنی، کامپوزیت، ساقه پنبه، کاه گندم، کلش برنج.

مقدمه

تأثیر شستشوی خرده چوب‌ها بر گیرایی سیمان پرتلند و اتصالات آن به این نتیجه رسید که شستشوی خرده چوب‌ها با کاهش مواد استخراجی چوب، هیدراتاسیون و گیرایی سیمان را تحت تأثیر قرار داده و گرمای هیدراتاسیون سیمان را افزایش داده و با ایجاد اتصالات قوی‌تر، مقاومت‌های خمی و کششی عمود بر سطح (چسبندگی داخلی) پانل‌های چوب - سیمان را بهبود می‌بخشد.

طبرسا و همکاران (۱۳۸۷) در یک تحقیق بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سیمان ساخته شده از تراورس بازیافتی راه آهن را مورد بررسی قرار دادند، در این بررسی شش تیمار که شامل تأثیر دو سطح درجه حرارت (۲۵ و ۶۰ درجه سانتی گراد) و سه سطح ماده افزودنی کلرید کلسیم (۳، ۵ و ۷ درصد وزن خشک سیمان) به عنوان جفت‌کننده سیمان بر خواص صفحات چوب سیمان بود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخته‌های ساخته شده در تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی‌داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد می‌باشند. با توجه به تیمارهای مختلف، تخته‌های ساخته شده در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و ۷ درصد ماده افزودنی کلرید کلسیم، مقاومت‌های مکانیکی بالاتر و جذب آب و واکشیدگی ضخامتی کمتر نسبت به تخته‌های ساخته شده در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و ماده افزودنی ۳ درصد کلرید کلسیم داشتند.

دوست‌حسینی و یزدی (۱۳۷۵) نتایج حاصل از بررسی اثر چهار نوع ماده افزودنی شامل کلرید کلسیم، آب شیشه، سولفات آلومینیوم و سولفات آهن بر خواص کاربردی پانل‌های سیمانی ساخته شده از چوب صنوبر نشان داد که خواص کاربردی تخته‌هایی که در ساخت آنها از کلرید کلسیم به عنوان کاتالیزور استفاده شده نسبت به سایر

هدف اصلی از تولید پانل‌های چوب سیمان یا فرآورده‌های کامپوزیت با اتصال معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسولولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و غیره است. فرآورده‌های چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشورهای جهان تولید می‌گردد دارای خواص کاربردی مطلوبی مانند مقاومت به عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیک و سبکی وزن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی بوده و از پایداری ابعاد بالایی برخوردار هستند. علاوه بر تولید پانل‌های مسطح در پرس‌های معمولی، با استفاده از قالب‌های مناسب می‌توان محصولات دیگری از قبیل بلوك‌های سیمانی، آجر و قطعات فرمدار را نیز تولید نمود. امروزه پانل‌های چوب سیمان که به صورت صفحات بزرگی تولید می‌گردد، در حد وسیعی در احداث واحدهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زمینه استفاده از ضایعات کشاورزی در ساخت چوب سیمان تحقیقات وسیعی صورت گرفته که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد. آموسی و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی امکان استفاده از کامپوزیت‌های سبک چوب - سیمان در مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی به این نتیجه رسیدند که کامپوزیت‌های تهیه شده دارای مقاومت‌هایی در حد مطلوب می‌باشند که علت این مسئله به علت ایجاد هیدراتاسیون سیمان با چوب و احاطه شدن کامل الیاف با اتصالات کریستالی سیمان و ایجاد استحکام بیشتر در این کامپوزیت‌ها می‌باشد، به همین دلیل مناسب برای کاربرد ساخته‌مان‌ها به ویژه برای پوشش‌های خارجی هستند. رنگ‌آور (۱۹۹۴) در یک تحقیق از گونه‌های جنگلی راش، ممرز و توسکا در ساخت پانل‌های چوب - سیمان و

نمود. پس از گذشت ۲۸ روز، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و حرارتی تخته‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب بود که جوشاندن و شستن الیاف بهترین پیش تیمار بوده و خواص منتبی بر ویژگی‌های مکانیکی الیاف غلاف نارگیل داشته است.

Sandermann (۱۹۶۴) در تحقیقی عنوان نمود زمانی که آب به سیمان اضافه می‌شود طی واکنش‌های هیدراتاسیون، حرارت تولید می‌شود. در مراحل اولیه هیدراتاسیون، دی و تری‌سیلیکات‌کلسیم به ژل $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_{7.3}\text{H}_2\text{O}$ و هیدروکسید‌کلسیم $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ [تبدیل می‌شوند. هنگامی که آب و چوب به سیمان افزوده می‌شوند pH مخلوط چوب و سیمان تقریباً تا ۱۲/۵ افزایش می‌یابد که تجزیه و انحلال اجزای تشکیل‌دهنده چوب به‌ویژه کربوهیدرات‌های با وزن مولکولی پایین و مواد استخراجی درون چوب را امکان‌پذیر می‌کند. این ترکیبات مانع گیرایی و هیدراتاسیون سیمان شده و باعث کاهش مقاومت در کامپوزیت‌های چوب-سیمان می‌شوند. Fuwape (۲۰۰۷) به منظور بهبود خواص کاربردی صفحات چوب-سیمان و افزایش سازگاری مواد لیگنوسلولزی با سیمان پرتلندر مطالعات گسترده‌ای انجام داده است. در یک بررسی خواص تخته‌های چوب-سیمان سه لایه ساخته شده از کاغذ باطله و خاک اره مطالعه شده است. بر اساس نتایج بدست‌آمده مدول گسیختگی و مدول الاستیستیته با افزایش دانسیته تخته‌ها افزایش می‌یابد، اما با افزایش نسبت سیمان به خرد چوب مدول گسیختگی کاهش می‌یابد. البته جذب آب و واکشیدگی ضخامت نیز با افزایش دانسیته تخته و نسبت سیمان به خرد چوب کاهش می‌یابد.

تخته‌ها بهبود قابل توجهی یافته است. از طرف دیگر افزایش مقدار ماده افزودنی از ۳ به ۵ درصد، کیفیت و خواص کاربردی این پانل‌ها را بهبود بخشیده است. ولی‌زاده (۲۰۰۲) الیاف بازیافتی را در ۳ سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد بر اساس وزن تخته مورد استفاده قرار داد. این محققی به این نتیجه رسید که بهترین درصد اختلاط الیاف به سیمان ۱۰ به ۹۰ می‌باشد.

یزدی (۱۳۷۲) تأثیر مواد افزودنی بر خواص کاربردی صفحات چوب - سیمان را مورد مطالعه قرارداده است، نامبرده از گونه صنوبر به عنوان ماده چوبی استفاده کرده و با افزودن ۵٪ ماده افزودنی، به نتایج بسیار مناسبی در خواص مکانیکی دست یافته است.

Esneralda و همکاران (۲۰۰۴) ۶ گونه اکالیپتوس و دو پایه گونه (*Hevea brasiliensis*) و تأثیر ماده افزودنی کلرید‌کلسیم را در تولید تخته‌های چوب سیمان مورد بررسی قرار دادند. مخلوط ۵۰ درصد از هر کدام از گونه‌های اکالیپتوس با ۲۵ درصد از هر یک از پایه‌های (*H.brasiliensis*) و افزودن کلرید کلسیم سبب بروز ویژگی‌های قابل قبولی بر اساس استانداردهای ۹۶-۸۱ ASTM D10۳۷ (خواص فیزیکی و مکانیکی) و ۸۱-۷۷ ASTM D۲۰۱۷ (دوم طبیعی) شد.

Wei (۲۰۰۳) رفتار هیدراتاسیون و مقاومت فشاری تخته الیاف سیمان را مورد بررسی قرارداد، نتایج بررسی او نشان داد که الیاف اثر منفی زیادی بر روی هیدراتاسیون سیمان دارند و مقاومت فشاری تخته‌ها را به شدت پایین می‌آورند. همچنین دریافت که بدون افزودن مواد شیمیایی مناسب نباید انتظار داشت که نتیجه مطلوب بدست آید. Asasutjarit (۲۰۰۷) تلاش‌هایی برای بهره‌گیری از الیاف غلاف نارگیل جهت تولید تخته‌های سبک سیمانی

استفاده شد. در این تحقیق در ساخت چوب سیمان جهت خشتش نمودن اثر موادی که گیرایی سیمان را کاهش می‌دهند و همچنین برای سرعت بخشیدن به گیرایی آن از ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl₂) استفاده شده است، این مواد باعث تأخیر تشکیل یک محیط قلیایی در پیرامون ذرات لیگنوسلولری می‌گردد که این تأخیر باعث تبدیل مواد قندی به اسید ساخارین شده که سبب درگیر شدن سیمان خواهد شد. با توجه به استانداردهای موجود و سابقه تحقیقات در این زمینه نسبت سیمان - چوب - آب به ترتیب برابر ۲۰-۵۴-۲۶ درصد انتخاب شده است. ابتدا رطوبت مواد لیگنوسلولری اندازه‌گیری شده و بعد میزان دقیق آب مورد نیاز محاسبه گردید و مواد افزودنی به صورت درصد وزن خشک سیمان اندازه‌گیری و به آب افروده شد و در مرحله بعد مواد لیگنوسلولری با آب مخلوط شده، سپس سیمان به آن افزوده شد و مدت ۵ دقیقه مخلوط هم زده شده و بعد در یک قالب مخصوص به صورت یکنواخت و یک لایه فرم داده شد و بعد با پرس آزمایشگاهی به مدت ۵ دقیقه با فشار حدود ۴۳ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فشرده شده و به مدت ۲۰ ساعت تحت فشار قید قرار گرفت تا اینکه تخته به سختی اولیه برسد؛ در مرحله بعدی نمونه از قالب خارج و در شرایط کلیماتیزه به منظور کاهش سرعت خشک شدن، مدت ۴ هفته در این شرایط قرار داده شد. در این تحقیق از هر شرایط تعداد ۴ تخته ساخته خواهد شد. بعد از ساختن چوب - سیمان‌های مورد نیاز با مواد لیگنوسلولری (شامل کاه‌گندم، کلش برنج، ساقه چوبی پنبه و چوب Bs 5669:part 4:1989) نمونه آزمونی تهیه و مقاومت‌های آنها اندازه‌گیری و نتایج با استفاده از نرم‌افزار MSTATC و

Karada (۲۰۱۰) در تحقیقی خواص تخته‌های چوب سیمان ساخته شده از ضایعات لیگنوسلولری از جمله ساقه برنج، ساقه گندم، نارگیل، پوسته فندوق، باگاس، ضایعات MDF و صنایع مبلمان را بررسی کرد. نتایج او نشان داد که این ضایعات می‌توانند در ساخت فراورده‌های سیمانی به کار روند ولی استفاده از آنها به پیش‌تیمار یا تسریع‌کننده‌های شیمیایی نیاز دارد.

Wen (۲۰۰۶) بر اساس نتایج حاصل از بررسی خواص مکانیکی تخته خرد چوب-گچ تقویت شده با نانوسیلیس، افزودن ۳ درصد نانوسیلیس برای بهبود مدول گسیختگی و مدل الاستیسیته تخته‌ها در ۳۰ یا ۴۰ درجه سانتی گراد را بهترین مقدار می‌داند. همچنین این مقدار برای بهبود مقاومت چسبندگی داخلی تخته‌ها در ۳۰°C و مقدار ۵ درصد نانوسیلیس در ۴۰°C بهترین مقادیر بودند.

Lee (۱۹۹۳) در بررسی تخته‌های اکسالسیور-سیمان از چوب عنبر سائل، چوب لاله و کاج جنوبی، عنوان داشته از مخلوط گونه‌ها با سیمان پرتلند نوع ۳ که سریع سخت و مقاوم می‌شود و مقایسه مقاومت‌های آنها تخته ساخته شده از مخلوط عنبر سائل دارای مقاومت بالاتری بوده است.

مواد و روشها

در این بررسی از ضایعات کشاورزی همانند کلش برنج، کاه گندم و ساقه چوبی پنبه از استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نمونه برداری شده و خصوصیات شیمیایی آنها که به لحاظ اتصال با سیمان دارای اهمیت بوده مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سیمان مورد نیاز از نوع سیمان پرتلند-۲ کارخانه آیک قزوین

طرح آماری

برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اندازه‌گیری مکانیکی، تخته چوب - سیمان‌های ساخته شده از طرح آماری به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید. به طوری که تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تجزیه واریانس انجام شد.

طرح آماری فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. در این تحقیق با توجه به فاکتورهای متغیر مورد مطالعه (نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی (ضایعات کشاورزی همانند کلش برنج، کاه گندم و ساقه چوبی پنبه از استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) و به عنوان شاهد از چوب صنوبر و مقدار ماده افزودنی (کلرید کلسیم (CaCl₂)), تخته‌های تولید شده با شرایط ساخت یکسان (ضخامت تخته و فشار پرس) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج

جدول ۱- ترکیبات شیمیایی گونه‌های مورد آزمایش

ردیف	منبع	سلولز	هولوسلولز	لیگنین	خاکستر	سلیس
۱	ساقه پنبه	۴۵/۵	۷۵/۶	۱۸/۲	۲/۵۲	۰/۴۸
۲	کاه گندم	۵۲/۱	۷۷/۰	۱۸/۱	۷/۰۴	۵/۴۳
۳	کلش برنج	۴۸/۲	۷۰/۹	۱۷/۲	۱۶/۶	۱۴/۹

- Ahmet Tutus, Ahmet Cenk Ezici and Saim Ates, 2010

جدول ۲- ترکیبات شیمیایی کاه گندم

ردیف	منبع	سلولز	هولوسلولز	لیگنین	خاکستر	سلیس
۱	Ali et al. (1991)Pakstan	۳۳/۷	۵۸/۵	۱۶-۱۷	۷/۵-۸/۵	۴/۵-۵/۵
۲	Aronovsky et al. (1948) Illinois	-	۳۴/۸	۲۳/۰	۹/۹۹	۶/۳
۳	Misra (1987) Denmark	۴۱/۶	۷۲/۹	۲۰/۵	۳/۷	۲/۰



شکل ۲- اتاقک شیشه‌ای اشباع

شکل ۱- الک برقی اتوماتیک سایزبندی

شکل ۴- نمونه‌های چوب سیمان ساخته شده
و به ابعاد مناسب بریده شدهشکل ۳- مقطع ضخامت تخته چوب سیمان
ساخته شده

جدول ۳- خواص خمی چوب سیمان از صنوبر

ردیف	تغییر طول حد الاستیک	بار حد الاستیک KN	تش حد الاستیک MPa	تغییر طول حد داکثر mm.	بار حد داکثر KN	تش داکثر MPa	حد داکثر KN	تغییر طول حد داکثر mm.	ردیف
۱	۰/۳۹۸۸	۰/۰۵۱۲	۱/۹۱۱	۱/۴۳۱	۰/۱۲۹۶	۴/۸۳۸	۵۳۳۸	۴/۸۳۸	۵۳۳۸
۲	۰/۴۹۳۳	۰/۰۵۲۵	۱/۹۶۱	۱/۰۰۳	۰/۰۷۹۹	۲/۹۸۳	۵۰۲۸	۲/۹۸۳	۵۰۲۸
۳	۰/۵۶۰۹	۰/۰۷۷۰	۲/۸۷۶	۱/۱۴۹	۰/۱۱۶۷	۴/۳۵۶	۴۷۳۲	۴/۳۵۶	۴۷۳۲
۴	۰/۷۷۸۱	۰/۱۰۷۲	۴/۰۰۱	۱/۳۵۷	۰/۱۴۹۱	۵/۰۶۶	۴۶۴۴	۵/۰۶۶	۴۶۴۴
۵	۰/۸۱۲۰	۰/۰۹۵۲	۳/۵۵۵	۱/۱۶۴	۰/۱۱۶۰	۴/۳۳۰	۳۹۳۵	۴/۳۳۰	۳۹۳۵
میانگین		۰/۶۰۸۶	۲/۸۶۱	۱/۲۲۱	۰/۱۱۸۲	۴/۴۱۶	۴۷۳۵/۴	۴/۴۱۶	۴۷۳۵/۴
حداکثر		۰/۸۱۲	۰/۱۰۷۲	۴/۰۰۱	۱/۴۳۱	۰/۱۴۹۱	۵۳۳۸	۵/۰۶۶	۵۳۳۸
حداقل		۰/۳۹۹	۰/۰۵۱۲	۱/۹۱۱	۱/۰۰۳	۰/۰۷۹۹	۲/۹۸۳	۴/۳۳۰	۳۹۳۵
انحراف از معیار		۰/۱۸۰	۰/۰۲۵۰	۰/۹۳۵	۰/۱۷۲	۰/۰۲۵	۰/۹۴۴	۰/۹۴۴	۵۲۳/۸۶

جدول ۴- خواص خمی چوب سیمان از ساقه پنه


ردیف	تغییر طول حد الاستیک mm.	بار حد الاستیک KN	تنش حد الاستیک MPa	تغییر طول حد داکثر mm.	بار داکثر KN	تنش داکثر MPa	ردیف استیکه MPa	تنش داکثر MPa	مدول استیکه MPa
۱	۰/۷۱۰۳	۰/۰۴۱۲	۱/۰۵۳۸	۱/۰۵۴۳	۰/۰۶۳۵	۲/۳۷۱	۱۸۹۵	۲/۳۷۱	۱۸۹۵
۲	۰/۲۷۸۰	۰/۰۳۳۴	۱/۲۴۶۰	۱/۰۲۹	۰/۰۶۵۸	۲/۴۵۶	۳۱۰۴	۲/۴۵۶	۳۱۰۴
۳	۰/۳۹۰۶	۰/۰۴۸۹	۱/۰۸۲۷	۰/۷۶۳	۰/۰۷۳۸	۲/۷۵۴	۳۵۲۱	۲/۷۵۴	۳۵۲۱
۴	۰/۶۰۴۷	۰/۰۴۸۷	۱/۰۸۲۰	۰/۸۷۱	۰/۰۶۲۸	۲/۳۴۳	۲۸۳۷	۲/۳۴۳	۲۸۳۷
۵	۰/۴۳۸۰	۰/۰۴۴۲	۱/۰۶۵۱	۰/۷۰۷	۰/۰۶۴۰	۲/۳۹۱	۳۳۸۶	۲/۳۹۱	۳۳۸۶
میانگین	۰/۴۸۴۳	۰/۰۴۳۳	۱/۶۱۶۴	۰/۹۸۳	۰/۰۶۵۹	۲/۴۶۳	۲۹۴۸/۶	۲/۴۶۳	۲۹۴۸/۶
حداکثر	۰/۷۱۰۳	۰/۰۴۸۹	۱/۰۸۲۷	۱/۰۵۴۳	۰/۰۷۳۸	۲/۷۵۴	۳۵۲۱	۲/۷۵۴	۳۵۲۱
حداقل	۰/۲۷۸	۰/۰۳۳۴	۱/۰۴۶	۰/۷۰۷	۰/۰۶۲۸	۲/۳۴۳	۱۸۹۵	۲/۳۴۳	۱۸۹۵
انحراف از معیار	۰/۱۷۲	۰/۰۰۶	۰/۲۳۹	۰/۰۰۴	۰/۱۶۷	۰/۱۶۷	۶۴۵	۰/۱۶۷	۶۴۵

جدول ۵- خواص خمی چوب سیمان از کاه گندم

ردیف	تغییر طول حد الاستیک mm.	بار حد الاستیک KN	تنش حد الاستیک MPa	تغییر طول حد داکثر mm.	بار داکثر KN	تنش داکثر MPa	ردیف استیکه MPa	تنش داکثر MPa	مدول استیکه MPa
۱	۰/۲۹۴۰	۰/۰۲۹۵	۱/۰۱۳۰	۰/۹۴۸۶	۰/۰۴۸۸	۱/۸۲۳	۲۹۰۰	۱/۸۲۳	۲۹۰۰
۲	۰/۰۸۶۰	۰/۰۱۴۴	۰/۰۳۹۴	۰/۵۷۳۶	۰/۰۳۲۳	۱/۲۰۸	۳۳۸۶	۱/۲۰۸	۳۳۸۶
۳	۰/۴۱۶۱	۰/۰۳۵۷	۱/۰۳۳۰	۰/۹۰۰۵	۰/۰۵۳۲	۱/۹۸۷	۲۴۱۸	۱/۹۸۷	۲۴۱۸
۴	۰/۴۴۷۷	۰/۰۴۲۸	۱/۰۶۰۰	۰/۶۵۹۷	۰/۰۴۹۵	۱/۸۴۸	۲۰۰۲	۱/۸۴۸	۲۰۰۲
۵	۰/۰۶۲۷	۰/۰۲۴۶	۰/۹۱۹۷	۰/۶۱۰۵	۰/۰۴۰۸	۱/۵۲۲	۲۶۰۲	۱/۵۲۲	۲۶۰۲
میانگین	۰/۲۶۱	۰/۰۲۹۴	۱/۰۹۸۸	۰/۷۳۹۷	۰/۰۴۴۹	۱/۶۷۷۶	۲۷۸۱/۶	۱/۶۷۷۶	۲۷۸۱/۶
حداکثر	۰/۴۴۷۷	۰/۰۴۵۸	۰/۰۴۵۸	۱/۶	۰/۹۴۹	۰/۰۵۳۲	۳۳۸۶	۱/۹۸۷	۳۳۸۶
حداقل	۰/۰۶۲۷	۰/۰۱۴۴	۰/۰۱۴۴	۰/۰۶۰۰	۰/۵۷۳۶	۰/۰۳۲۳	۲۴۱۸	۱/۲۰۸	۲۴۱۸
انحراف از معیار	۰/۱۸۰	۰/۰۱۰	۰/۴۰۳	۰/۱۷۲	۰/۰۰۸	۰/۳۱۲	۳۸۱/۱۲	۰/۳۱۲	۳۸۱/۱۲


جدول ۶- خواص خمی چوب سیمان از کلش برنج

ردیف	تغییر طول mm.	حد الاستیک KN	بار حد الاستیک KN	تنش حد الاستیک MPa	تغییر طول mm.	بار حد الاستیک KN	تنش حد الاستیک MPa	حدداشت KN	تنش KN
		KN	KN	MPa	mm.	KN	MPa	MPa	KN
۱	۰/۱۶۵۱	۰/۰۱۲۱	۰/۴۵۳۲	۰/۰۵۱۹	۰/۵۳۷۷	۰/۰۵۱۹	۰/۸۱۷۳	۰/۱۱۲	۰/۱۱۲
۲	۰/۴۳۱۷	۰/۰۱۳۸	۰/۵۱۶۴	۰/۰۲۷۰	۱/۴۰۲	۰/۰۲۷۰	۱/۰۰۶	۱۲۹۹	۱۲۹۹
۳	۰/۱۹۷۷	۰/۰۱۶۲	۰/۶۰۳۲	۰/۰۳۱۸	۰/۸۳۳۰	۰/۰۳۱۸	۱/۱۸۹	۲۷۵۲	۲۷۵۲
۴	۰/۳۶۹۱	۰/۰۲۰۰	۰/۷۴۵۲	۰/۰۲۵۰	۰/۶۴۲۷	۰/۰۲۵۰	۰/۶۳۴۵	۲۸۵۵	۲۸۵۵
۵	۰/۱۹۷۹	۰/۰۱۱	۰/۴۱۱۸	۰/۰۱۷۸	۰/۶۹۳۶	۰/۰۱۷۸	۰/۶۶۴۲	۱۷۹۲	۱۷۹۲
میانگین	۰/۲۷۲۳	۰/۰۱۴۶	۰/۵۴۶۰	۰/۰۳۰۷	۰/۸۲۱۸	۰/۰۳۰۷	۰/۸۶۲۲	۲۵۶۲	۲۵۶۲
حداکثر	۰/۴۳۱۷	۰/۰۲	۰/۷۴۵۲	۱/۴۰۲	۰/۰۵۱۹	۰/۰۵۱۹	۱/۱۸۹	۴۱۱۲	۴۱۱۲
حداقل	۰/۱۶۵۱	۰/۰۱۱	۰/۴۱۱۸	۰/۵۳۷۷	۰/۰۱۷۸	۰/۰۱۷۸	۰/۶۶۴۲	۱۲۹۹	۱۲۹۹
انحراف از معيار	۰/۱۱۹	۰/۰۰۳	۰/۱۳۲	۰/۳۴۱	۰/۱۲۸	۰/۰۱۲۸	۰/۲۳۴	۱۰۸۵	۱۰۸۵

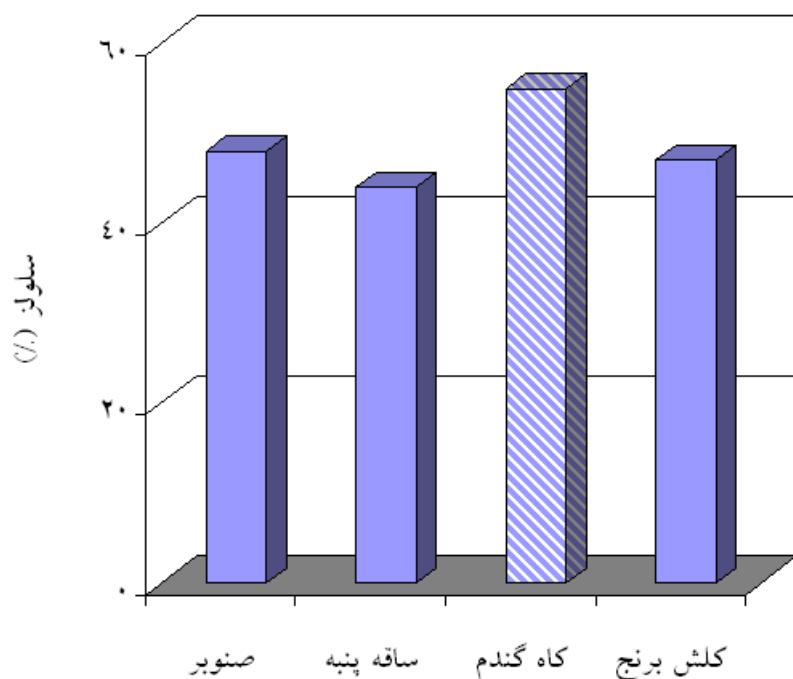


گونه های مختلف


نمودار ۱- تغییرات درصد سلولز در گونه های مورد آزمایش

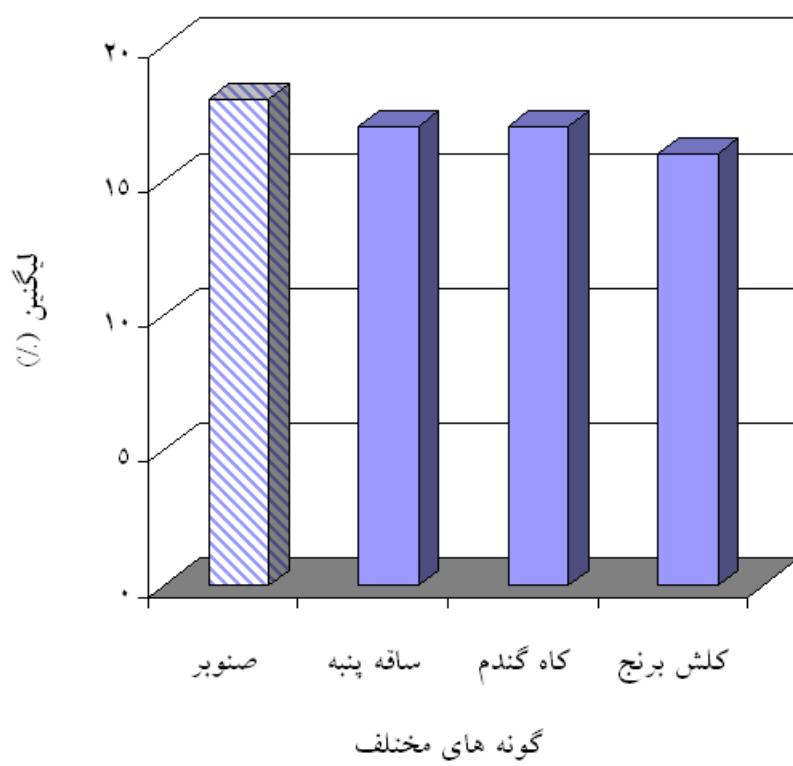


نمودار ۲- تغییرات درصد لیگین در گونه‌های مورد آزمایش

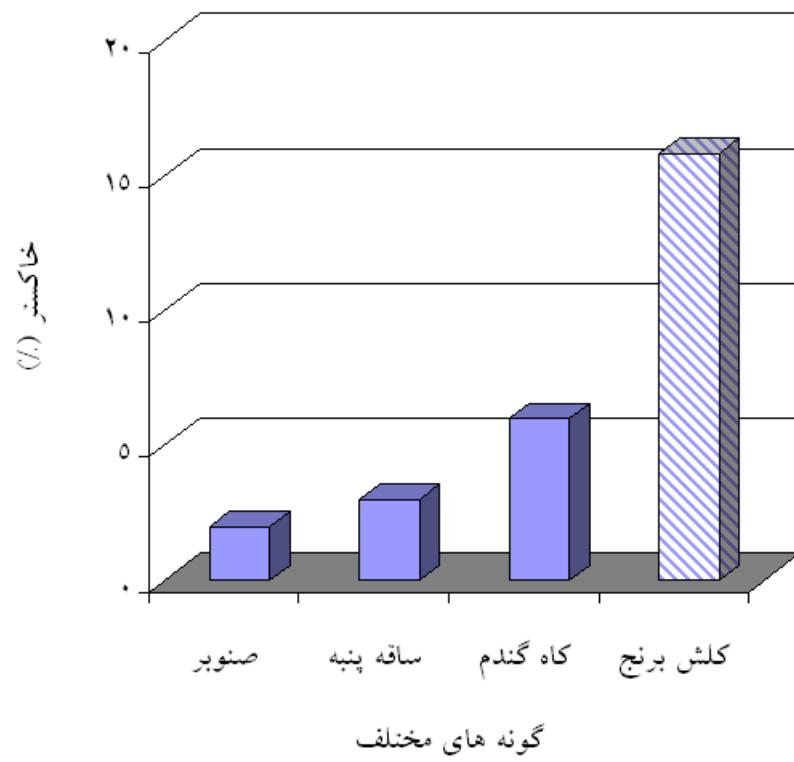



نمودار ۳- تغییرات درصد خاکستر در گونه‌های مورد آزمایش

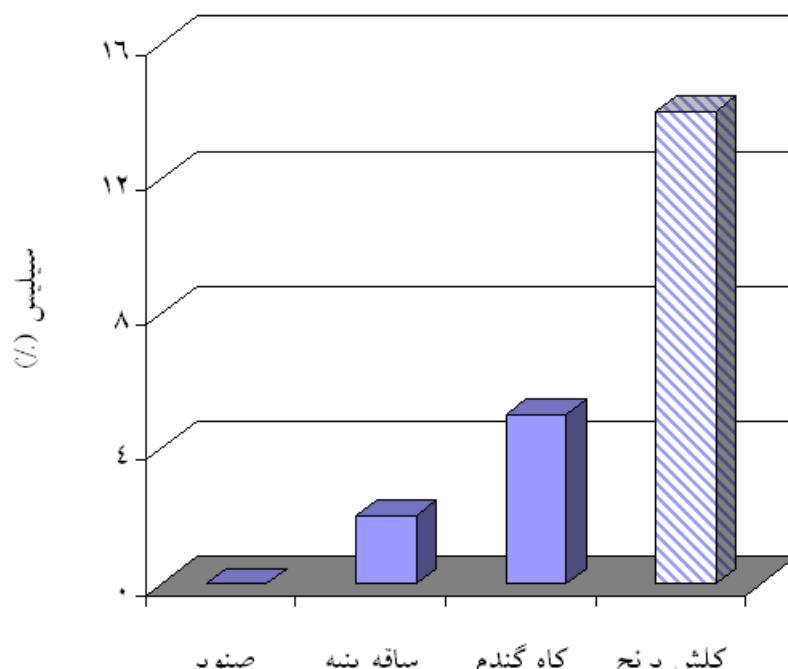

نمودار ۴-تغییرات درصد سیلیس در گونه های مورد آزمایش

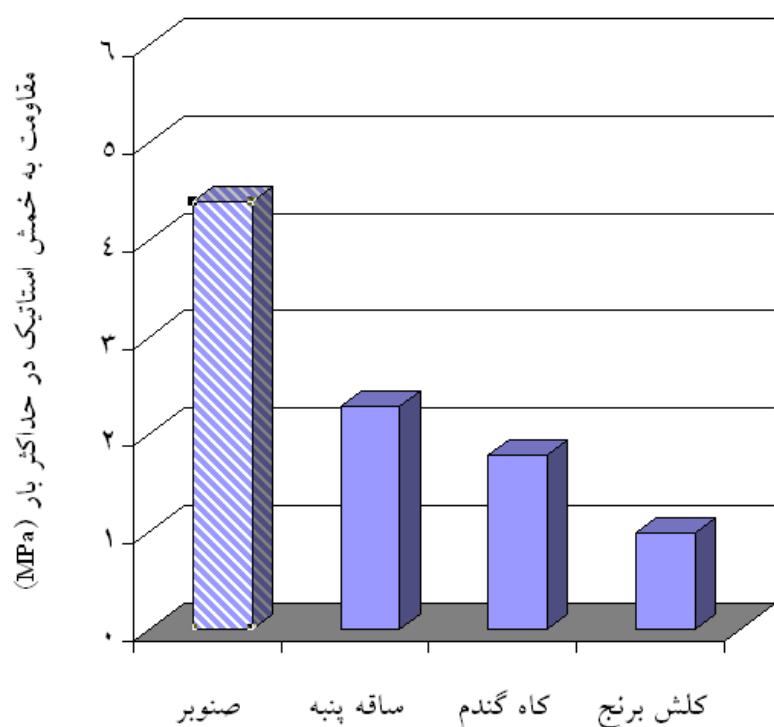

نمودار ۵- مقاومت به خمش استاتیک در حداکثر بار

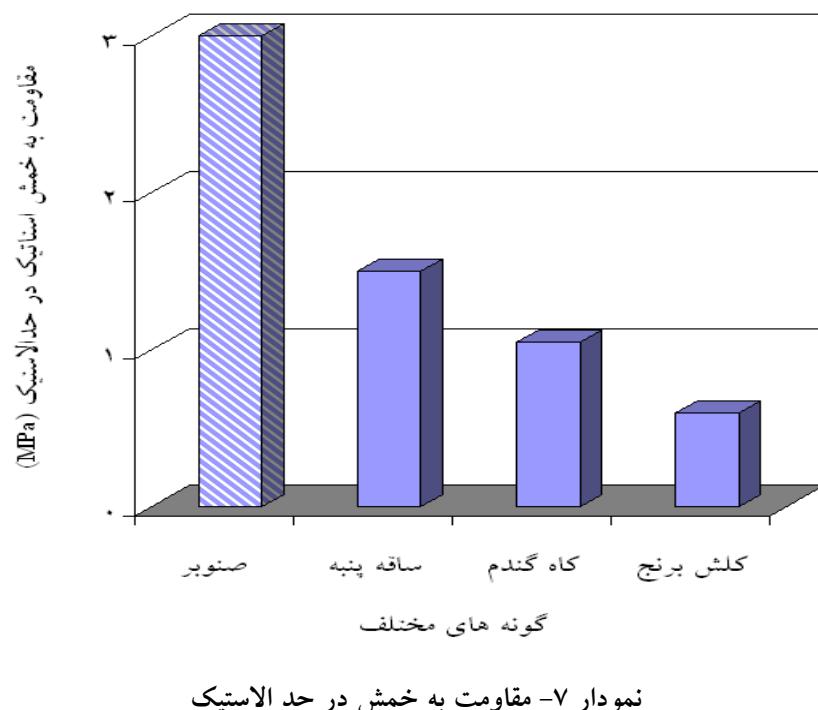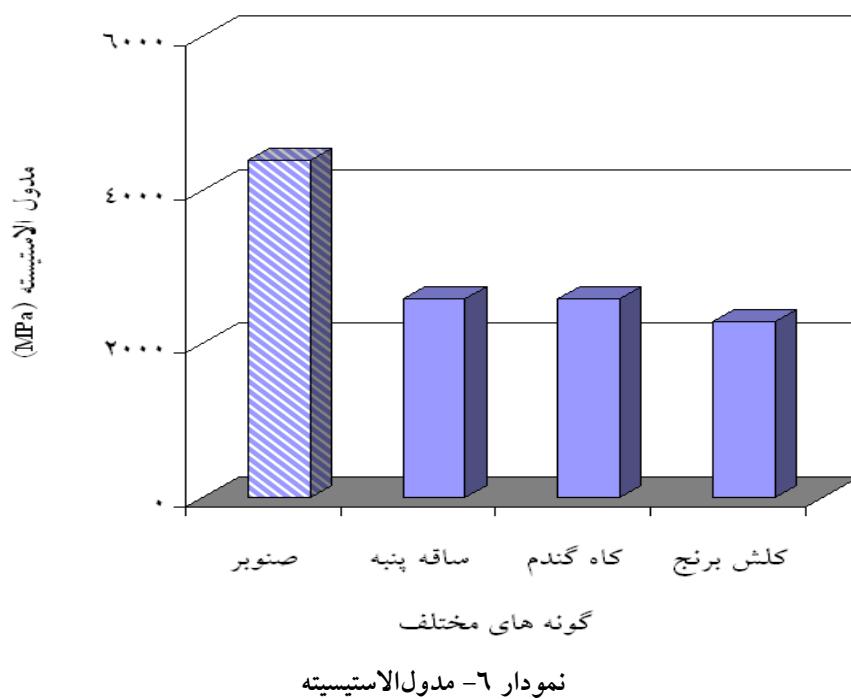

تغییرات زیادی بین این مواد وجود دارد، میزان سلولر،
هولوسلولر و لیگنین در بین گونه‌ها تقریباً برابر بوده و از
نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند، اما درصد مواد

بحث
در بررسی گرافها و نتایج بدست‌آمده از این تحقیق،
همان طوری که ملاحظه می‌شود از نظر ترکیبات شیمیایی

استفاده از این محصول بلامانع است و برای قسمت‌هایی که نیاز به مقاومت خمشی بالا است از محصولاتی با مقاومت خمشی بالاتر باید استفاده نمود.

سپاسگزاری

لازم می‌دانم در اجرای این طرح تحقیقاتی از همکاری دست‌اندرکاران بخش تحقیقات سیمان کارخانه آییک قزوین و محققان بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن (از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) سپاسگزاری نمایم.

منابع مورد استفاده

- آموسى، ف.، مرادی، ع.، و مظفری، ع.، ۱۳۸۵، بررسی امکان استفاده از کامپوزیت‌های سبک چوب-سیمان در مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی - دوست‌حسینی، ک.، و یزدی، م.، ۱۳۷۵، تأثیر مواد افزودی بر کیفیت اتصال سیمان پرتلند با خرده‌چوب صنوبر. مجله منابع طبیعی ایران، ۴۸؛ ۵۸-۴۷.
- رنگ آور، ح.، ۱۳۷۶، بررسی تأثیر نوع گونه و تیمار خرده چوب بر خواص کاربردی صفحات چوب-سیمان و امکانات استفاده از آن در ایران.
- طبرس، ت.، آموسى، ف.، و خزانیان، ا.، ۱۳۸۷، بررسی خواص فیزیکی مکانیکی تخته خرده چوب سیمان ساخته شده از تراورس بازیافتی راه آهن، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد پانزدهم، شماره سوم. ۲۱-۲۸.
- ولی زاده، ا.، ۱۳۸۳، بررسی ساخت پانل‌های الیاف-سیمان با استفاده از کاغذ باطله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
- Ahmet Tutus, Ahmet Cenk Ezici1 and Saim Ates , 2010. Chemical, morphological and anatomical properties and evaluation of cotton stalks (*Gossypium hirsutum* L.) in pulp industry, Scientific Research and Essays Vol. 5(12), pp. 1553-1560, 18 June, 2010

استخراجی و سیلیس که از عوامل بسیار مهم در گیرایی سیمان هستند در این گونه‌ها (مواد دیگر) با هم اختلاف بسیاری دارند. ساقه پنبه با داشتن درصد خاکستر ۰/۵۲٪ و سیلیس ۰/۴۸٪ کمترین مقدار و کلش برنج با درصد خاکستر ۱۶/۶٪ و سیلیس ۱۴/۹٪ بیشترین مقدار را داشته‌اند (Ahmet Tutus, 2010)؛ و از نظر مقاومت خمشی بعكس بیشترین مقدار داشته و کمترین مقدار را بعد چوب سیمان ساقه‌پنبه داشته و کمترین مقدار را چوب سیمان کلش برنج دارد و چوب سیمان کاه کندم با ترکیبات خاکستر ۰/۷۰۴٪ و سیلیس ۰/۵۴۳٪ (Ahmet Tutus, 2010) از نظر مقاومت در پایین این دو گونه قرار دارد که نمودارها نشان‌دهنده این واقعیت هستند. اما مسئله این است که آیا با این مقاومت‌ها این محصول قابل پیشنهاد به مصرف کننده است یا نه؟ پاسخ سؤال این است که در واقع هدف از اجرای این طرح کمک به کشاورزان برای ساخت یک سازه کوچک در زمین‌های کشاورزی جهت حفظ امنیت نگهبانان وسایل آنها بوده است و اینکه چرا از تیمار کردن خرده‌چوب‌ها استفاده نشده بدلیل ساده‌سازی استفاده از این ضایعات بوده است؛ همان‌طوری که برای بیشتر محققان روشن است در زمین‌های کشاورزی شن و ماسه مناسب برای مخلوط کردن با سیمان وجود ندارد و خواستیم با استفاده از این ضایعات با حداقل هزینه یک سازه کوچک بسازیم که با توجه به مقاومت‌های به دست آمده از نظر استفاده از چوب سیمان ساقه‌پنبه مشکل خاصی در استفاده از آن وجود نداشته و قابل پیشنهاد می‌باشد؛ اما در مورد کاه گندم و کلش برنج با توجه به مقاومت‌های کم و قابل پیش‌بینی آنها، باید عنوان نمود که در قسمت‌هایی از سازه که نیاز به مقاومت‌های خمشی زیاد نیست، مثلاً قسمت پارچیش‌ها

- Misra, D. K. 1987. Cereal Straw: Chapter VI in Pulp and Paper Manufacture; Secondary Fibers and Non-Wood Fibers, F. Hamilton and B. Leopold, eds. TAPPI, Atlanta, GA
- Mohan, R., R. Prasad, R. Yadav, K. K. Ray, and N. J. Rao, "Pulping Studies of Wheat Straw Using Soda and Soda-Anthraquinone Processes", First International Nonwood Pulping Conference, Bejing, 1988, p. 339.
- Mohamed A. El-Sayed, Taher M. El-Samni, "Physical and Chemical Properties of Rice Straw Ash and Its Effect on the Cement Paste Produced from Different Cement Types" *J. King Saud Univ.*, Vol. 19, Eng. Sci. (1), pp. 21-30, Riyadh (1427H./2006)
- Wei, Y M and Tomita, B., 2001. Effects of five additive materials on mechanical and dimensional properties of wood cement-bonded boards. *Wood Science*, 47: 437-444.
- Wen, L., Yu-he, D., Mei, Z., Ling, X., and Qian, F., 2006. Mechanical properties of nano-sio₂ filled gypsum particleboard. *Trans. Nonferrous Metals Society of China* 16s. 361-364
- Ali, S. H., S. M. Asghar, A. U. Shabbir, "Neutral Sulphite Pulping of Wheat Straw", 1991
- Department of Forest Industrial Engineering, Faculty of Forestry, KSU, Kahramanmaraş-Turkey.
- Tappi Pulping Conference Proceedings, Tappi Press, Atlanta, GA. p.
- Asasutjarit, C.,& Hirunlabh. J(In Persian). 2007. Development of coconut coir – based lightweight cement board. *J Construction and Building Materials*
- DIN EN standard, NO. 634, 1995. Cement-bonded particleboards. Specifications- general requirements; German version.
- Esneralda, Y.. Okino. A and Souza, D. 2004. Cement – bonded wood particleboard with a mixture of eucalyptus and Rubberwood cement & concrete composited. 26: 729-734.
- Fuwape, J A., Fabiyi, J S., Osuntuyi, E O., 2007. Technical assessment of three layered cement-bonded boards produced from wastepaper and sawdust. *Waste Management*, 27: 1611–1616.
- Karada, S R., 2010. Cement bonded composites from lignocellulosic wastes. *Construction and Building Materials*, 24: 1323-1330.

Investigation on properties of wood-cement panels based on Agricultural residues

Golbabaei, F.^{1*}, Hosseinkhani, H.², Hajihassani, R.³ and Rashnv, A.⁴

1* - Author, faculty member, M.Sc., Department of Wood Science and its products, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, Email: golbabaei@rifr.ac.ir

2 - Faculty member, M.Sc., Department of Wood Science and its products, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

3 - Ph.D. student, Department of Wood Science and its Products, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

4 - M.Sc., wood and paper industry, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Received: Aug., 2012

Accepted: March, 2013

Abstract

The main objective of the production of cement - wood products or mineral-bounded composite panels is to combine the mineral components of lignocellulosic materials such as wood and organic particles with inorganic binders such as cement, plaster, etc. Wood cement products which are presently produced in most countries possess desirable functional properties such as good weather ability, resistance to atmospheric, biological agents and fire and are lighter weight as compared with other building materials, and provides improved dimensional stability. The flat panels using conventional presses can be produced, and also other products such as concrete blocks, bricks and pieces of different forms can be produced using appropriate frames. Large wood cement- based panels are widely used in construction of residential and commercial buildings. In this research, with respect to the availability of lignocellulosic material (agricultural residues such as rice straw, wheat straw, cotton stalk) in various areas (Gilan, Mazandaran and Golestan Provinces) and the additive material (as calcium chloride), boards with similar structural was produced. Mechanical strength values including static bending strength, modulus of elasticity and elastic bending strength were measured. MSTATC based computer package was used to analyze the data. In terms of the maximum load strength, wood cement board made of poplar wood as the control boards (4.4146 MPa) had the highest mechanical strength followed by cotton stalks (2.463 MPa), wheat straw (1. 6776 MPa) and rice straw (0. 8622 MPa), respectively. In general, the study has indicated the suitability (given the appropriate ratio) of the agricultural residues in construction of wall and warehouse in farmlands.

Key words: Wood cement, lignocellulosic materials, inorganic connections, composite, cotton stalks, wheat straw, rice straw.